

Conradi+Kaiser GmbH

Equi Solum Bodenplatte

Verformbarkeit/Elastizität, Dauertrittbelastung,
Abriebfestigkeit, Rutschfestigkeit, Säurebeständigkeit,
Reinigungsabstand



**CONRADI+KAISER GMBH
EQUI SOLUM BODENPLATTE**

- ✓ **Verformbarkeit/Elastizität**
- ✓ **Dauertrittbelastung**
- ✓ **Abriebfestigkeit**
- ✓ **Rutschfestigkeit**
- ✓ **Säurebeständigkeit**
- ✓ **Reinigungsabstand**

DLG-Zertifikat 7591

Überblick

Ein Prüfzeichen „DLG-ANERKANNT in Einzelkriterien“ wird für landtechnische Produkte verliehen, die eine umfangsreduzierte Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien erfolgreich absolviert haben. Die Prüfung dient zur Herausstellung besonderer Innovationen und Schlüsselkriterien des Prüfgegenstands.

Der Test kann Kriterien aus dem DLG-Prüfrahmen für Gesamtprüfungen enthalten oder sich auf andere wertbestimmende Merkmale und Eigenschaften des Prüfgegenstandes fokussieren.

Die Mindestanforderungen, die Prüfbedingungen und -verfahren sowie die Bewertungsgrundlagen der Prüfungsergebnisse werden in Abstimmung mit einer DLG-Expertengruppe festgelegt. Sie entsprechen den anerkannten Regeln der Technik sowie den wissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Erkenntnissen und Erfordernissen. Die erfolgreiche Prüfung schließt mit der Veröffentlichung eines Prüfberichtes sowie der Vergabe des Prüfzeichens ab, das fünf Jahre ab dem Vergabedatum gültig ist.

Die Prüfungen umfassen Untersuchungen im Labor und teils im praktischen Einsatz. Prüfgrundlage sind die DLG-Prüfrichtlinien für elastische Stallbodenbeläge im Bewegungs-, Ruhe- und Liegebereich von Pferden, Stand April 2024, sowie die DIN 7861:2024-05 (elastische Stallbodenbeläge im Bewegungs-, Ruhe- und Liegebereich von Pferden – Anforderungen und Prüfung).

Andere Kriterien wurden nicht untersucht.



Das Produkt

Hersteller

Conradi+Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid

Produkt:
Equi Solum Bodenplatte

Kontakt:
Telefon +49 2689 9580-0
info@conradi-kaiser.de
www.conradi-kaiser.com

Beschreibung und Technische Daten

Die Bodenplatte Equi Solum ist ein elastischer Bodenbelag im Bewegungs-, Ruhe- und Liegebereich von Pferden.

Erhältlich ist der Bodenbelag in den Größen
Equi Solum 45 E 1.000 mm x 1.000 mm x 45 mm,
Equi Solum 45 ET 1.000 mm x 500 mm x 45 mm,
Equi Solum 45 HD 500 mm x 500 mm x 45 mm.

Bodenplatten aus SBR-Gummigranulat

- Ø 1-3,5 mm
- mit Polyurethan gebunden und ummantelt
- Dicke: 45 mm
- Verlegung als Einzelplatten

Beurteilung – kurz gefasst

Die Bodenplatte Equi Solum, ein elastischer Bodenbelag im Bewegungs-, Ruhe- und Liegebereich von Pferden, wurde im DLG-ANERKANNT-Einzelkriterien-Test auf Haltbarkeits- und Komforteigenschaften untersucht. Im Einzelnen wurden die Beständigkeit gegen Säuren, die Dauertrittbelastung, die Abrieb- und Rutschfestigkeit, die Verformbarkeit und Elastizität sowie der Reinigungsabstand geprüft.

Die Anforderungen nach DIN 7861 werden bei den untersuchten Kriterien erfüllt.

Tabelle 1:
Ergebnisse im Überblick

| DLG-QUALITÄTSPROFIL | | Bewertung |
|--|--------|---------------|
| Punktbelastung Verformbarkeit und Elastizität im Neuzustand: | 8,7 mm | k. B. |
| Punktbelastung Verformbarkeit und Elastizität nach Dauerversuch: | 9,4 mm | k. B. |
| Flächenbelastung Verformbarkeit und Elastizität im Neuzustand: | 3,3 mm | k. B. |
| Flächenbelastung Verformbarkeit und Elastizität nach Dauerversuch: | 3,9 mm | k. B. |
| bleibende Verformung nach 250.000 Dauertrittbelastung | | ■ ■ ■ ■ ■ * |
| Oberfläche: kein Verschleiß/keine Schäden nach 250.000 Dauertrittbelastungen | | ■ ■ ■ ■ ■ * |
| Unterseite: kein Verschleiß/keine Schäden nach 250.000 Dauertrittbelastungen | | ■ ■ ■ ■ ■ * |
| Rutschfestigkeit | | ■ ■ □ □ □ ** |
| Säurebeständigkeit gegenüber Futtersäuregemisch | | ■ ■ ■ □ □ *** |
| Säurebeständigkeit gegenüber Harnsäure | | ■ ■ ■ □ □ *** |
| Säurebeständigkeit gegenüber Schwefeliger Säure | | ■ ■ □ □ □ *** |
| Säurebeständigkeit gegenüber Ammoniak | | ■ ■ ■ □ □ *** |
| Säurebeständigkeit gegenüber Stalldesinfektionsmitteln | | ■ ■ ■ □ □ *** |
| Säurebeständigkeit gegenüber Rapsöl | | ■ ■ □ □ □ *** |
| Abriebfestigkeit | | ■ ■ ■ ■ □ * |
| Reinigungsabstand mit Flachstrahldüse | | ■ ■ ■ □ □ * |
| Reinigungsabstand mit Dreckfräser | | ■ ■ ■ □ □ * |

Der DLG-Prüfrahmen gibt folgende Bewertungsmöglichkeiten vor:

* ■ ■ ■ oder besser = erfüllt, übertrifft oder übertrifft deutlich den festgelegten DLG-Standard,
 ■ ■ = genügt den gesetzlichen Anforderungen für die Marktfähigkeit, ■ = nicht bestanden

** Einzelkriterium Rutschfestigkeit: ■ ■ = bestanden, ■ = nicht bestanden

*** Einzelkriterium Säurebeständigkeit: ■ ■ ■ = beständig, ■ ■ = bedingt beständig, ■ = nicht beständig

k. B. = keine Bewertung

Verformbarkeit und Elastizität

Punktbelastung

Die Verformbarkeit wird im Neuzustand und nach der Dauertrittbelastung durch Kugeleindruckversuche mit einer Kalotte ($r = 120$ mm) und einer Eindringkraft von 2000 N (entspricht ca. 200 kg) gemessen.

Flächenbelastung

Die Verformbarkeit wird im Neuzustand und nach der Dauertrittbelastung mit einem Hufeisen der Größe 4 und einer Eindringkraft von 2.000 N (entspricht ca. 200 kg) gemessen.

Dauertrittbelastung

Die Messung der Dauertrittbelastung erfolgt mit 250.000 Wechselbelastungen bei 5.000 N (entspricht ca. 500 kg) auf einem Prüfstand mit einem Hufeisen Größe 4.

Abriebfestigkeit

Beim Abriebtest wird der Bodenbelag mit Schmiergelleinen (Körnung 280) bei einer Auflagekraft von 500 N (= 8,13 N/cm² Flächenpressung) gerieben. Um einen Einfluss der bei der Reibung erzeugten Wärme auf den Reibvorgang auszuschließen, wird das Reibelement kontinuierlich mit Wasser gekühlt. Die Größe der geriebenen Fläche im Test betrug 61,5 cm².

Rutschfestigkeit

Die Messungen erfolgten mit Hilfe des mobilen Comfort Control Rutschfestigkeitsprüfstands des DLG-Testzentrums.

Mit 10 kg belastete Gleitstücke werden mit einer Geschwindigkeit von 20 mm/s über die Prüfmatte gezogen.

Verwendete Gleitstücke

a) Kunststoffhuf (Barhufversion)

Breite 140 mm, Länge 150 mm, Dicke 12 mm,
Härte Shore C: 80 (+5)

b) Hufeisen, Größe 4 (beschlagene Version)

Säurebeständigkeit

Prüfmuster des Deckbelages wurden im Dauertauchversuch gemäß DIN 7861:2024-05 untersucht. Als Prüflösungen wurden im Stall häufige Futter- und Exkremmentsäuren, Rapsöl sowie handelsübliche Desinfektionsmittel verwendet.

In der Prüfung wurden 30 mm x 30 mm große Probe­stücke des Bodenbelages in das jeweilige Prüfmedium für einen Zeitraum von 24 Stunden und 28 Tagen bei Raumtemperatur von 20°C komplett eingetaucht. Die Prüflösungen wurden beim 28-Tage-Versuch wöchentlich gewechselt.

Nach Versuchsende wurden die Prüfkörper mit destilliertem Wasser abgespült und 24 Stunden getrocknet. Vor und nach dem Eintauchen wurden Gewicht, Abmessungen und die Shorehärte (Shore A) gemessen. Zusätzlich erfolgte eine Bewertung der Oberfläche bezüglich visueller Veränderungen, wie Glanzverlust, Farbveränderungen und Quellungs- oder Zerstörungserscheinungen sowie Kristallbildung. Alle Prüfkörper wurden im Vergleich zum Standard Wasser bewertet.

Reinigungsabstand

Bei Prüfstandsversuchen mit einem Hochdruckreiniger (etwa 145 bar, Einwirkzeit 1 Minute mit 25°-Flachstrahldüse und Dreckfräser) wurde der Spritzabstand ermittelt, bei dem keine Schäden am Belag auftreten.

Die Testergebnisse im Detail

Verformbarkeit und Elastizität

Punktbelastung

Bei den Kugeldruckversuchen mit einer Kalotte ($r = 120 \text{ mm}$) betrug die Eindringtiefe im Neuzustand $8,7 \text{ mm}$. Der hieraus errechnete Auflagedruck beträgt $30,5 \text{ N/cm}^2$.

Die Elastizität wurde nach einer Dauertrittbelastung mit einem Hufeisen (Größe 4) mit 250.000 Wechselbelastungen bei 5.000 N gemessen. Die Eindringtiefe der Kalotte erhöhte sich nach dem Dauertest von $8,7 \text{ mm}$ auf $9,4 \text{ mm}$. Der Auflagedruck verringerte sich von $30,5 \text{ N/cm}^2$ auf $28,2 \text{ N/cm}^2$ (siehe Bild 2).

Verformbarkeit und Elastizität nehmen geringfügig zu.

Flächenbelastung

Bei den Eindruckversuchen mit einem Hufeisen der Größe 4 betrug die Eindringtiefe im Neuzustand $3,3 \text{ mm}$. Der hieraus errechnete Auflagedruck beträgt $34,75 \text{ N/cm}^2$.

Die Elastizität wurde nach einer Dauertrittbelastung mit einem Hufeisen der Größe 4 mit 250.000 Wechselbelastungen bei 5.000 N gemessen. Die Eindringtiefe des Hufeisens erhöhte sich nach dem Dauertest von $3,3 \text{ mm}$ auf $3,9 \text{ mm}$ (siehe Bild 3).

Auch hier nehmen Verformbarkeit und Elastizität geringfügig zu.

Dauertrittbelastung

Nach der Dauertrittbelastung auf einem Prüfstand mit 250.000 Wechselbelastungen bei 5.000 N konnten an der Ober- und Unterseite kein Verschleiß und keine Schäden festgestellt werden.

Eine bleibende Verformung trat nicht auf.

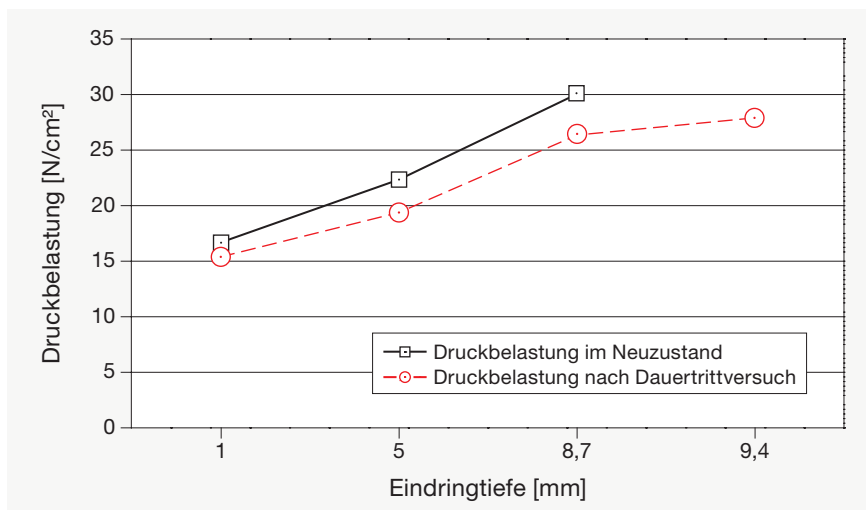


Bild 2:

Punktbelastung – Verformbarkeit in Abhängigkeit vom Auflagedruck (vor und nach der Dauertrittbelastung)

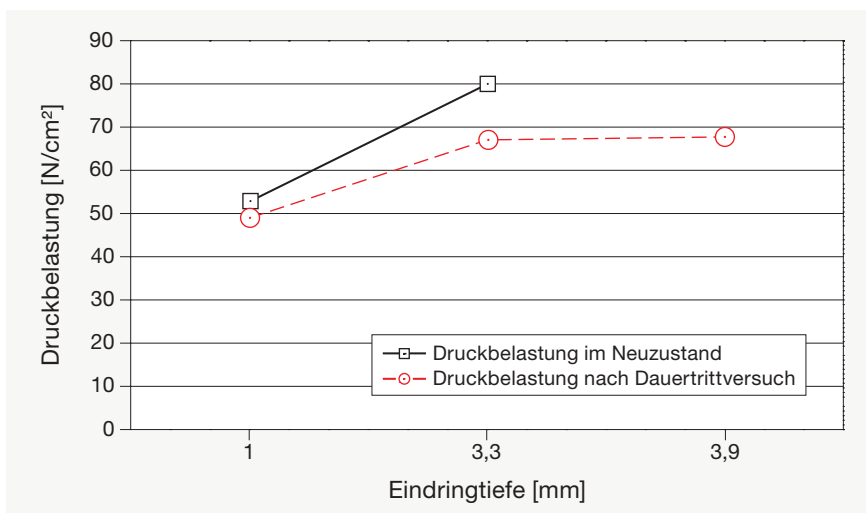


Bild 3:

Flächenbelastung – Verformbarkeit in Abhängigkeit vom Auflagedruck (vor und nach der Dauertrittbelastung)



Bild 4:

Messung der Verformbarkeit mit Kalotte



Bild 5:

Messung der Verformbarkeit mit Hufeisen



Bild 6:
Testmuster nach dem Abriebtest



Bild 7:
Messung der Rutschfestigkeit

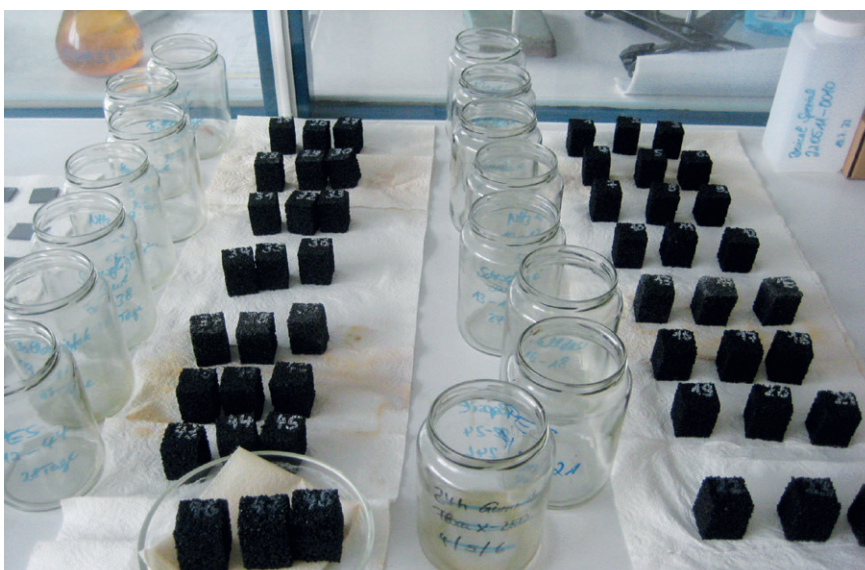


Bild 8:
Prüfmuster nach Test Säurebeständigkeit

Abriebfestigkeit

Die Abriebtiefe nach 5.000 Doppelzyklen betrug ca. 3,7 mm, dies entspricht etwa 9 % der Belaghöhe. Von der geriebenen Fläche wurden 15,4 g abgerieben. Die Abriebtiefe nach 10.000 Doppelzyklen betrug ca. 4,2 mm, 10,2 % der Belaghöhe. Von der geriebenen Fläche wurden 19,1 g abgerieben.

Die Abriebtiefe und der Abrieb lassen auf eine gute Abriebfestigkeit des Bodenbelages schließen.

Rutschfestigkeit

Die Gleitzugversuche mit dem mobilen Comfort Control Rutschfestigkeitsprüfstand des DLG-Testzentrums ergaben eine gute Rutschfestigkeit auf trockenem und nassem neuen Belag. Die dabei gemessenen Reibbeiwerte (μ) liegen über den Mindestwerten von $\mu = 0,40$ (DIN 7861) und $\mu = 0,45$ (DLG Prüfrahmen).

Säurebeständigkeit

Der Bodenbelag war gegenüber der schwefligen Säure sowie dem Rapsöl bedingt beständig. Gegenüber den anderen eingesetzten Prüfmedien konnte eine Beständigkeit nachgewiesen werden. Die Differenzen in Gewicht, Dicke und Shore-Härte A zwischen den behandelten und unbehandelten Prüfkörpern waren bei den eingesetzten Prüfmedien gering und lagen im Bereich des Standards Wasser.

Gegenüber den getesteten Prüfmedien scheint der Bodenbelag für den beschriebenen Einsatzzweck bezogen auf ihre Materialbeständigkeit geeignet.

Tabelle 2:
Prüfmedien und Ergebnisse – Säurebeständigkeit

| Prüfmedien | Konzentration | Ergebnis nach 24 Stunden Einwirkzeit | Ergebnis nach 28 Tagen Einwirkzeit | Bewertung |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|
| Futtersäurengemisch | | | | |
| | Konzentrat, pH 2 | keine Veränderung | keine Veränderung | beständig |
| Exkrementensäuren | | | | |
| Harnsäure | gesättigte Lösung (0,4 %) | keine Veränderung | keine Veränderung | beständig |
| Schwefelige Säure | 5-6 % SO ₂ | keine Veränderung | Farbveränderung, weißlicher Belag | bedingt beständig |
| Ammoniak | 32 %ige Lösung | keine Veränderung | keine Veränderung | beständig |
| Desinfektionsmittel | | | | |
| Stalldesinfektionsmittel | 2 %-Lösung eines Produktes auf Basis von Ameisensäure und Glyoxylsäure | keine Veränderung | keine Veränderung | beständig |
| Rapsöl | unverdünnt | keine Veränderung | Rapsöl hat sich verfärbt, Prüfkörper aufgequollen | bedingt beständig |



Bild 9:
Messung der Reinigungsabstand mit Flachstrahldüse

Reinigungsabstand

Bei Prüfstandsversuchen mit einem Hochdruckreiniger traten Schäden am Belag erst auf, wenn ein Mindestabstand von 50 cm beim Einsatz eines Dreckfräasers bzw. 20 cm beim Einsatz einer Flachstrahldüse unterschritten wurde.

Bei der Reinigung und Desinfektion des Belages sollten nur die nach Angabe der Firma für den Bodenbelag zulässigen Mittel verwendet werden.

Fazit

Die im vorliegenden DLG-ANERKANNT-Einzelkriterien-Test geprüften Kriterien bewerten auf Basis von Prüfstandsuntersuchungen Komfort- und Haltbarkeitseigenschaftendes der Bodenplatte Equi Solum.

Die Anforderungen des DLG-Prüfprogramms und der DIN 7861 werden bei den untersuchten Kriterien erfüllt.

Weitere Informationen

Prüfungsdurchführung

DLG TestService GmbH, Standort Groß-Umstadt

Die Prüfungen werden im Auftrag des DLG e.V. durchgeführt.

DLG-Prüfrahmen

DLG-Prüfrahmen für elastische Stallbodenbeläge im Bewegungs-, Ruhe- und Liegebereich von Pferden, Stand April 2024

DIN 7861:2024-05 (Elastische Stallbodenbeläge im Bewegungs-, Ruhe- und Liegebereich von Pferden – Anforderungen und Prüfung)

Fachgebiet

Landwirtschaft

Bereichsleiter

Dr. Michael Eise

Prüfingenieur(e)

Alena Scholz*

* Berichtersteller

DLG. Offenes Netzwerk und fachliche Stimme.

Die DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), 1885 von Max Eyth gegründet, ist eine Fachorganisation der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Leitbild ist der Wissens-, Qualitäts- und Technologietransfer zur Förderung des Fortschritts. Dabei fungiert die DLG als offenes Netzwerk und fachliche Stimme in der Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Als eine der führenden Organisationen ihrer Branche organisiert die DLG internationale Messen und Veranstaltungen in den Kompetenzfeldern Pflanzenbau, Tierhaltung, Land- und Forsttechnik, Energieversorgung und Lebensmitteltechnologie. Ihre Qualitätsprüfungen für Lebensmittel sowie Landtechnik und Betriebsmittel erfahren weltweit hohe Anerkennung.

Ein weiteres wichtiges Leitmotiv der DLG ist es seit über 130 Jahren den Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft über Fach- und Ländergren-

zen hinweg zu fördern. Als offene und unabhängige Organisation erarbeitet ihr Expertennetzwerk mit Praktikern, Wissenschaftlern, Beratern, Fachleuten aus Verwaltung und Politik aus aller Welt zukunftsorientierte Lösungen für die Herausforderungen der Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Test-Kompetenz in Agrartechnik und Betriebsmitteln

Das DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel ist mit seinen Methoden, Prüfrahmen und Auszeichnungen führend in der Prüfung und Zertifizierung von Agrartechnik und Betriebsmitteln. Die Methoden und Testprofile sind praxisbezogen, herstellerunabhängig und von neutralen Prüfungskommissionen erarbeitet. Sie beruhen auf modernsten Mess- und Prüfverfahren, auch internationale Standards und Normen werden berücksichtigt.

Interne Prüfnummer DLG: 2602-0007

Copyright DLG: © 2026 DLG



DLG TestService GmbH

Standort Groß-Umstadt

Max-Eyth-Weg 1 • 64823 Groß-Umstadt

Telefon +49 69 24788-600 • Fax +49 69 24788-690

Tech@DLG.org • www.DLG.org

**Download aller
DLG-Prüfberichte kostenlos
unter: www.DLG-Test.de**